



La Granja. Revista de Ciencias de la Vida
ISSN: 1390-3799
ISSN: 1390-8596
sserranov@ups.edu.ec
Universidad Politécnica Salesiana
Ecuador

VOLUMEN DE HUMEDECIMIENTO POR LA APLICACIÓN DE HIDROGEL EN SUELOS DE DIFERENTES TEXTURAS

Rivera Fernández, Rubén Darío; Mora Mueckay, Carlos; Moreira Salto, Juan Ramón; Mendoza Intriago, Dídimo Alexander

VOLUMEN DE HUMEDECIMIENTO POR LA APLICACIÓN DE HIDROGEL EN SUELOS DE DIFERENTES TEXTURAS

La Granja. Revista de Ciencias de la Vida, vol. 33, núm. 1, 2021

Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476065991006>

DOI: <https://doi.org/10.17163/lgr.n33.2021.06>

2021.Universidad Politécnica Salesiana

2021.Universidad Politécnica Salesiana



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

VOLUMEN DE HUMEDECIMIENTO POR LA APLICACIÓN DE HIDROGEL EN SUELOS DE DIFERENTES TEXTURAS

EFFECTS OF HYDROGEL ON MOISTURE VOLUME IN SOILS WITH DIFFERENT TEXTURES

Rubén Darío Rivera Fernández ruben.rivera@uleam.edu.ec

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0003-2436-132>

Carlos Mora Mueckay

Universidad Técnica de Manabí, Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0001-8714-4653>

Juan Ramón Moreira Salto

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0003-4434-5986>

Dídimo Alexander Mendoza Intriago

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0002-6524-3228>

La Granja. Revista de Ciencias de la Vida,
vol. 33, núm. 1, 2021

Universidad Politécnica Salesiana,
Ecuador

Recepción: 23 Septiembre 2019
Aprobación: 14 Septiembre 2020
Publicación: 01 Marzo 2021

DOI: [https://doi.org/10.17163/
lgr.n33.2021.06](https://doi.org/10.17163/lgr.n33.2021.06)

Redalyc: [https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=476065991006](https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476065991006)

Resumen: El estudio tuvo como objetivo determinar el volumen de humedecimiento (bulbo húmedo) del hidrogel aplicado en tres tipos de suelo. Se utilizaron suelos: a) arcilloso (arcilla 52%; limo 32%; arena 16%); b) franco arcilloso limoso (arcilla 36%; limo 56%; arena 6%) c) franco arenoso (arcilla 12%; limo 32%; arena 56%), a los cuales se aplicó hidrogel al 1% de potasio. La aplicación se realizó con hidrogel previamente hidratado, en tres diámetros que fueron: 4.7, 7.0 y 10.5 cm con una longitud de 10 cm donde se obtuvieron los siguientes volúmenes iniciales 173.5, 384.8 y 866 cm. que ocupaba el hidrogel. Se midió el volumen de humedecimiento (cm.), porcentaje de humedad y la hidratación del hidrogel en el suelo. Los resultados indican que el volumen de humedecimiento depende del volumen inicial, de manera que a mayor volumen inicial se tendrá mayor volumen de humedecimiento indiferente del tipo de suelo; sin embargo, el suelo franco arenoso presenta un mayor volumen de humedecimiento, seguramente por la movilidad del agua en el mismo. La zona humedecida incrementa su humedad en un 14% indiferentemente del tipo de suelo. La hidratación del hidrogel en el suelo solo alcanza un 42% en comparación con la hidratación en agua libre. La determinación del volumen de humedecimiento permite estimar la cantidad y ubicación de hidrogel que se debe aplicar en un cultivo en función del bulbo que se requiere formar en el suelo.

Palabras clave: Hidratación en suelo, bulbo húmedo, incremento de humedad, franco arenoso.

Abstract: The objective of the study was to determine the wetting volume (wet bulb) of the hydrogel applied to three types of soil. Soils used were: a) clay (clay 52%; silt 32%; sand 16%); b) silty clay loam (36% clay; 56% silt; 6% sand) c) sandy loam (12% clay; 32% silt; 56% sand), to which 1% potassium hydrogel was applied. The application was made with previously hydrated hydrogel, in three diameters that were: 4.7, 7.0 and 10.5

cm with a length of 10 cm where the following initial volumes were obtained 173.5, 384.8 and 866 cm. occupied by the hydrogel. The wetting volume (cm.), moisture percent, and the hydration of the hydrogel in the soil were measured. The results indicate that the humidification volume depends on the initial volume, so the higher the initial volume, the greater the humidification volume regardless of the type of soil; however, it presents a greater volume of humidification in the sandy loam soil, probably due to mobility of the water in it. The moistened area increases its humidity by 14% regardless of the type of soil. The hydration of the hydrogel in the soil only reaches 42% compared to hydrating it in free water. Determining the volume of wetting allows estimating the amount and location of hydrogel to be applied to a crop based on the bulb that needs to be formed in the soil.

Keywords: Soil hydration, wet bulb, increased humidity, sandy loam.

Forma sugerida de citar:

Fernández, R.D., Mora-Mueckay, C., Moreira-Salto, J.R. y Mendoza-Intriago, D.A. (2021). Volumen de humedecimiento por la aplicación de hidrogel en suelos de diferentes texturas. La Granja: Revista de Ciencias de la Vida. Vol. 33(1):67-75. <http://doi.org/10.17163/lgr.n33.2021.06>.

1. Introducción

El hidrogel es usado en la agricultura tanto por sus beneficios económicos como agronómicos (Cisneros et al., 2020), en hortalizas (Pereira et al., 2019) y en cultivos perennes (M'barki et al., 2019). El hidrogel es un polímero hidrófilo, blando, elástico con capacidad de expandirse con el agua, aumentando su peso, pero sin perder su estructura, que en estado deshidratado son cristales (Ahmed, 2015). Sus bondades le han permitido ser usado en áreas como la biomedicina (Nicolson y Vogt, 2001; Amin et al., 2009) y en la agricultura se ha utilizado como elemento para evitar el estrés hídrico en los cultivos (Dragusin et al., 1996) ya que retener agua es sin duda su principal característica (Satriani et al., 2018). Los primeros estudios en esta área datan en los años 70s en la germinación y crecimiento de semillas (Palacios, 2016).

Por el momento se conoce la cantidad de aplicación, las mimas que son variadas en función del cultivo y sustrato o suelo a utilizar. Agaba et al. (2011) recomiendan 0,4% de hidrogel en *Agrostis stolonifera* y Montesano et al. (2015) 2% en suelos arenosos. Jankowski et al. (2011) aplicaron 50 g.m² en diferentes sustratos y cultivos. Rivera et al. (2018) encontraron que con la aplicación de entre 2 y 2.5 g/planta en el cultivo de pimiento alcanzaron los mayores rendimientos. Aunque los estudios donde se muestra una alta influencia del hidrogel en los cultivos corresponden cuando hay altas cantidades de hidrogel. Maldonado et al. (2011) recomiendan 4 g.L⁻¹ o mayor, y Chirino et al. (2011) mencionan una dosis de 1,5% de hidrogel para obtener una alta efectividad.

Por otro lado, el comportamiento del hidrogel está ligado a las características físicas del suelo en especial la textura (Rivera y Mesías, 2018), lo cual muestra la dinámica del comportamiento del mismo. El hidrogel ha sido muy utilizado en suelos de baja retención de agua (López et al., 2013; Rojas et al., 2004; Idrobo et al., 2010), también en áreas

agrícolas de escasez de precipitaciones o sequías (Santelices, 2005), en donde existen varios tipos de textura del suelo. Además, los experimentos realizados en su mayoría han sido en macetas y en mezclas de sustratos o suelo disturbado (Maldonado et al., 2011; Idrobo et al., 2010; Najafi et al., 2013; Jankowski et al., 2011) lo cual puede tener un comportamiento diferente al aplicarlo en el campo directamente. Fonteno y Bilderback (1993) afirman que la efectividad del hidrogel está determinada por el tipo de suelo o sustrato, básicamente por su porosidad. Barón et al. (2007) mencionan que el hidrogel modifica la dinámica hidráulica del suelo. Oriquiriza et al. (2013) identificaron que el hidrogel provocó una mayor supervivencia de *Picea abies*, *Pinus sylvestris* y *Fagus sylvatica* en suelos arenosos.

De igual forma, frecuentemente se relaciona el hidrogel con el manejo del recurso hídrico en los cultivos, en lo referente al intervalo de riego (Wadas et al., 2010; Yazdani et al., 2007) en especial en el establecimiento de cultivos forestales (Hüttermann et al., 1999; Al-Humaid and Moftah, 2007; Agaba et al., 2010). Sin embargo, también hay estudios que demuestran que la presencia del hidrogel no influye significativamente. Wang (1989) al estudiar la aplicación de hidrogel en *Codiaeum variegatum* encontró que no existe un crecimiento diferente comparado con el control; sin embargo, si evita su marchitamiento. Geesing y Schmidhalter (2004), indican que la aplicación de hidrogel no muestra ningún beneficio en la supervivencia o el crecimiento de *Triticum aestivum*. Esta variación de criterios hace creer que existen aspectos no considerados al momento del uso de hidrogel en los cultivos. Entre ellos esta área o volumen de humedecimiento (bulbo húmedo) que provoca el hidrogel en el suelo, lo cual sería necesario para saber la ubicación del producto en el suelo. Las raíces de las plantas pueden ampliar su sistema radicular con mayor volumen de humedad en el suelo, lo que permitiría hacerlo más eficiente, incluso cuando se coloca el producto de forma localizada en los cultivos. Con este antecedente, el objetivo fue determinar el volumen de humedecimiento del hidrogel en diferentes diámetros y tipos de suelos.

2. Materiales y Métodos

2.1 Material experimental

El estudio se realizó en el Laboratorio de suelo y agua de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone-Ecuador. Se utilizó como material experimental al hidrogel tipo agrícola NewGel G, distribuido por Marketing del Ecuador y fabricado por Whidden Industrial Park, el mismo que presenta la siguiente composición: Polímero de Acrilamina de potasio al 99,9% y potasio 0,01%. Se utilizó suelo de origen fluvial (Mollic Udifluent.) y coluvial (Vertic Hapluodoll). Se realizó un análisis de textura por el método de pipeteo para separar las partículas de arena limo y arcilla y la clasificación textural por el triángulo de textura (Moorberg y Crouse, 2017). Se utilizaron para el estudio tres clases texturales: a)

arcilloso (arcilla 52%; limo 32%; arena 16%); b) franco arcilloso limoso (arcilla 36%; limo 56%; arena 6%) c) franco arenoso (arcilla 12%; limo 32%; arena 56%).

2.2 Manejo experimental

Para la ejecución del experimento se utilizó un recipiente transparente (vidrio) que permitió visualizar la humedad que provocaba el hidrogel en el suelo. Este mismo tuvo una capacidad de $0,027 \text{ m}^3$ con dimensiones de 0,30 m en todos sus lados. En el cual se colocaron las muestras de los diferentes tipos de suelo. Las muestras de suelo fueron tomadas y secadas previa la colocación en los recipientes.

2.3. Volumen de humedecimiento

Para medir esta variable se utilizó hidrogel previamente hidratado según lo recomendado por Rivera y Mesías (2018), quienes sugieren 100 mL de agua por cada gramo de hidrogel. Posteriormente se colocó en orificios que poseían los siguientes diámetros 4,7; 7,0 y 10,5 cm y a una profundidad de 15 cm, de los cuales 10 cm fueron ocupados dejando 5 cm de suelo que cubrían al producto. Posteriormente se dejó por 24 horas al ambiente sin protección de los rayos solares. Se midió la distancia del humedecimiento desde los bordes del producto hasta los cambios de tonalidad oscura provocada por la humedad del hidrogel en el suelo, obteniendo el diámetro (cm), longitud (cm) y el volumen (cm^3); se calculó ajustando los valores a la ecuación de un cilindro (1), obteniendo un volumen inicial de 173,5; 384,8 y 866 cm^3 .

$$V = \pi * r^2 * h \quad (1)$$

Donde, V es el volumen en cm^3 , r es la radio del orificio (cm) y h es la longitud (cm) del orificio contenido con hidrogel.

2.4. Humedad del suelo

El porcentaje de humedad se midió antes y después (24 horas) de aplicado el hidrogel. Se tomó la muestra de la sección del suelo humedecida por el hidrogel y por gravimetría se determinó el porcentaje de humedad. Se determinó el incremento de la humedad, tomando en cuenta la humedad inicial del suelo y la humedad final. Este procedimiento se llevó a cabo en cada tipo de suelo y por triplicado.

2.5. Hidratación del hidrogel en el suelo

Para estimar la hidratación del hidrogel en el suelo, se colocó 2 g de hidrogel sin hidratar en un tamiz N° 60, al cual se ubicó en suelo seco de los diferentes tipos de suelo en estudio. Con este procedimiento se evitó que

se disperse el hidrogel al momento de hidratarse y medir su hidratación. Posteriormente se aplicó agua suficiente simulando el riego por superficie y goteo, hasta lograr el suelo a capacidad de campo. Después de una hora de aplicado el agua de riego se retiró el tamiz con hidrogel y se separó el hidrogel hidratado del suelo, se pesó y estimó el porcentaje de hidratación, en comparación con la hidratación en agua libre.

3. Resultados y Discusión

3.1 Volumen de humedecimiento del suelo

En la Tabla 1 se pueden apreciar los parámetros finales de la sección humedecida del suelo en los diferentes suelos. Se observa que el diámetro final de humedecimiento está en función del diámetro inicial, con cierta tendencia a aumentar mientras mayor sea el diámetro inicial. La longitud varió debido a un aumento del humedecimiento de la parte inferior del bulbo inicial; en la parte superior no presentó un aumento considerable, el mismo que fue depreciable. El aumento en la parte inferior tuvo menor variación con respecto al diámetro, aumentando hasta 4,7 cm en el suelo franco arenoso. Estos parámetros evidencian el movimiento del agua vertical y horizontal en el suelo, el mismo que está directamente relacionado con la característica textural del suelo, lo cual fue evidente al evaluar esta variable en los diferentes suelos.

Por otro lado, el volumen final tuvo un aumento considerable y el mismo estuvo en función del tipo de suelo, siendo el suelo franco arenoso el de mayor humedecimiento, coincidiendo con lo mencionado por Rivera y Mesías (2018), quienes relacionan el comportamiento del hidrogel con la textura del suelo y esta a su vez con la superficie especificada del suelo (Ruiz et al., 2016) que también depende de la textura del suelo. Narjary et al. (2012), mencionan que el hidrogel suele ser más eficiente en suelo arenosos que en suelos pesados.

Los suelos arenosos tienen una mayor facilidad para la infiltración del agua en comparación con los suelos pesados, de manera que se puede deducir que el agua contenida en la cápsula de hidrogel, cuando pasa al suelo, tiene un comportamiento similar al aplicar agua de riego, con la diferencia que las cantidades de agua contenidas en el hidrogel son pequeñas comparadas al riego tradicional y que esta entrega de agua al suelo ocurre cuando el suelo ejerce una alta presión matricial y cuando el suelo tiene menor humedad, lo cual es consistente debido a que el menor contenido de humedad inicial (franco-arenoso) lo presentó el suelo de mayor volumen de humedecimiento. No obstante, esta conjetura debe ser corroborada en experimentos diseñados para este fin, dado que no fue considerado en esta investigación. Por otro lado, el volumen inicial es directamente proporcional al volumen de humedecimiento, aunque esta condición solo se cumplió en el suelo franco arenoso y arcilloso (Figura 1 y 3), en cambio el suelo franco arcilloso limoso no presentó una tendencia (Figura 2).

Suelo Franco Arenoso			
Diámetro final (cm)*	9,3±0,9	12,8±1,1	17,5±1,6
Longitud final (cm)*	13,2±0,2	13,7±0,1	1,7±0,3
Volumen humedecido (cm ³)*	723,2±24,2	902±35,2	1539,4±56,3
Suelo franco arcilloso limoso			
Diámetro final (cm)*	9,02±0,8	13±0,7	14,22±1,1
Longitud final (cm)*	13±1,8	12,3±1,3	12,2±1,2
Volumen humedecido (cm ³)*	657,2±22,4	1247,8±54,2	1071,6±48,6
Suelo Arcilloso			
Diámetro final (cm)*	7,1±0,6	10,6±1,1	14,06±1,7
Longitud final (cm)*	12,4±1,8	12,3±2,0	12,5±1,9
Volumen humedecido (cm ³)*	317,4±23,6	700,6±31,1	1074,8±49,3

*Parámetros iniciales: Diámetro (cm): 4,7; 7; 10,5; Longitud: 10 cm.
Volumen: 173,5; 384,8; 865,9 cm³; valores respectivamente de cada columna.

Tabla 1.

Promedios de los parámetros finales del orificio donde se colocó el hidrogel en los diferentes suelos.

Es necesario tener en claro que la determinación del bulbo húmedo formado por el hidrogel es importante para decidir dónde colocar el producto en función del sistema radicular, con el fin de estimar la cantidad de hidrogel a aplicar y el diámetro y profundidad del orificio donde se pretenda colocar el hidrogel para que las raíces puedan captar agua para su desarrollo.

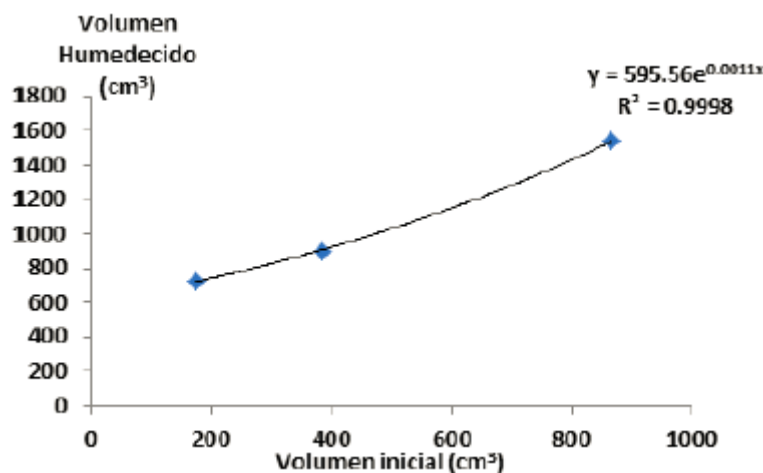


Figura 1.

Relación entre volumen inicial y el volumen humedecimiento final en el suelo arenoso.

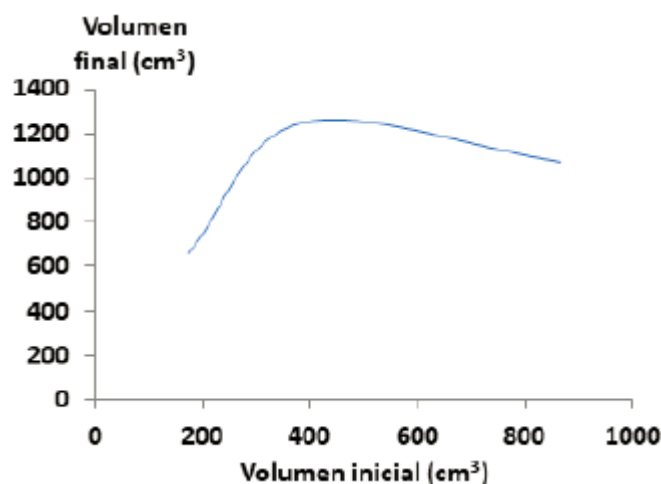


Figura 2.

Tendencia del volumen inicial y final en el suelo franco

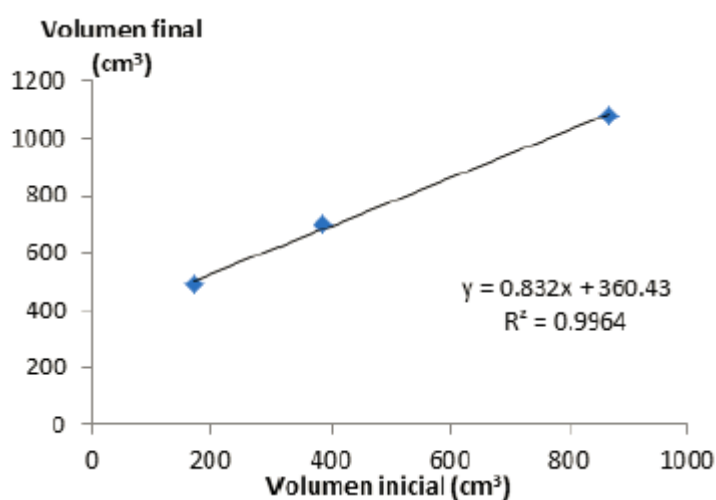


Figura 3.

Tendencia de la relación entre el volumen inicial y final en el suelo arcilloso

3.2 Humedad del suelo

El porcentaje de humedad de la zona de humedecimiento del suelo se presenta en el Tabla 2, donde se observa que el incremento de la humedad es de alrededor de 14% sin importar el tipo de suelo. Estos valores son similares a los encontrados por Rivera y Mesías (2018) aunque difieren en el suelo franco donde el incremento que encontraron fue de 17,4%. Con esta tendencia se podría sugerir un incremento del 14% de la humedad del suelo en un suelo seco. Es posible que el suelo, al tener baja humedad, refleje de mejor manera la humedad del suelo por la acción del hidrogel, por tanto, es necesario realizar estudio con diferentes niveles de humedad del suelo.

Tipos de suelo	Humedad inicial % (Suelo seco)	Porcentaje de humedecimiento (%)
Arenoso	4,7	18,8±0,8
Franco	6,5	20,8±1,2
Arcilloso	8,6	22,8±1,5

Tabla 2.

Aumento de la humedad con la aplicación de hidrogel en los tres suelos.

3.3 Hidratación del hidrogel en el suelo

La hidratación del hidrogel del suelo es menor al del porcentaje de la hidratación en agua (Figura 4), apenas llega al 42% con respecto a la hidratación en agua. De manera que si se pretende colocar el hidrogel en el suelo sin previa hidratación se debe tener en cuenta su capacidad de hidratar al suelo y por ende a la planta.

Este porcentaje de hidratación responde independientemente del tipo de riego que se realice. La información referente a esta hidratación del hidrogel en el suelo no está definida en la literatura científica, aunque se recomienda ampliamente en los cultivos, principalmente en los forestales. El hecho que no se hidrate en igual proporción que la hidratación que sucede en agua libre indica que es posible que el suelo realice una resistencia, logrando que el hidrogel no se expanda normalmente y por ende no absorba el agua a plenitud.

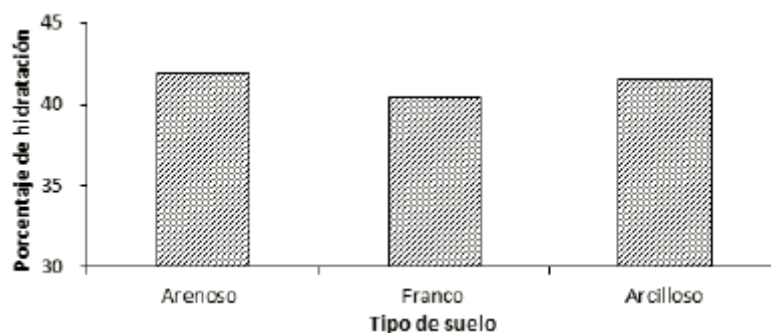


Figura 4.

Porcentaje de hidratación del hidrogel en el suelo con respecto a la hidratación en agua libre.

4. Conclusiones

El volumen de humedecimiento del hidrogel ocurre en función del tipo de suelo y del volumen inicial del hidrogel en el suelo. Con un comportamiento exponencial, el suelo franco arenoso presenta mayor facilidad para formar un mayor bulbo húmedo a diferencia de los demás suelos. La zona humedecida por el hidrogel tiene un incremento de la humedad alrededor del 14% con respecto al contenido inicial, indiferente del tipo de suelo, con la posibilidad de llevar al suelo a capacidad de campo.

Al aplicar hidrogel sin hidratar en el suelo, éste no podrá hidratarse con la misma magnitud que en agua libre, debido a que el suelo ejerce presión

y dificulta que la partícula de hidrogel se hidrate normalmente. En todos los suelos se logró una hidratación del 42% con respecto a la hidratación en agua libre. Es importante considerar que el conocer el comportamiento del hidrogel en el suelo optimizará su uso, por tanto, se deben considerar estudios sobre su estabilidad, rehidratación y duración en el suelo con cultivos en producción.

Referencias

- Agaba, H., Oriquiriza, L. and Obua, J., Kabasa, J., Worbes, M., and Hüttermann, A. (2011). Hydrogel amendment to sandy soil reduces irrigation frequency and improves the biomass of *agrostis stolonifera*. *Agricultural Sciences*, 2(04):544. Online: <https://bit.ly/3m6MKZg>.
- Agaba, H. and Baguma Oriquiriza, L., Osoto Esegu, J., Obua, J. and Kabasa, J., and Hüttermann, A. (2010). Effects of hydrogel amendment to different soils on plant available water and survival of trees under drought conditions. *Clean-Soil, Air, Water*, 38(4):328–335. Online: <https://bit.ly/2J3KZ0U>.
- Ahmed, E. (2015). Hydrogel: Preparation, characterization, and applications: A review. *Journal of advanced research*, 6(2):105–121. Online: <https://bit.ly/368Sdct>.
- Al-Humaid, A. and Mofteh, A. (2007). Effects of hydrophilic polymer on the survival of buttonwood seedlings grown under drought stress. *Journal of Plant Nutrition*, 30(1):53–66. Online: <https://bit.ly/3q0ILB7>.
- Amin, S., Rajabnezhad, S., and Kohli, K. (2009). Hydrogels as potential drug delivery systems. *Scientific Research and Essays*, 4(11):1175–1183. Online: <https://bit.ly/37cxaFk>.
- Barón, A., Barrera, I., Boada, L., and Rodríguez, G. (2007). Evaluación de hidrogeles para aplicaciones agroforestales. *Ingeniería e Investigación*, 27(3):35–44. Online: <https://bit.ly/2JfcnbQ>.
- Chirino, E., Vilagrosa, A., and Vallejo, V. R. (2011). Using hydrogel and clay to improve the water status of seedlings for dryland restoration. *Plant and Soil*, 344(1-2):99–110. Online: <https://bit.ly/3mfb0Hk>.
- Cisneros, E., Cun, R., Herrera, J., González, R., Cun, S., and Sarmiento, O. (2020). Efecto de los polímeros en la economía del agua. *Revista Ingeniería Agrícola*, 10(1):21–27. Online: <http://opn.to/a/uApBC>.
- Dragusin, M., Martin, D., Radoiu, M., Moraru, R., Oproiu, C., Marghitu, S., and Dumitrica, T. (1996). Hydrogels used for medicine and agriculture. In *Gels*, pages 123–125. Online: <https://bit.ly/3fFIVc8>.
- Springer. Fonteno, W. and Bilderback, T. (1993). Impact of hydrogel on physical properties of coarse structured horticultural substrates. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 118(2):217–222. Online: <https://bit.ly/3fFmR08>.
- Geesing, D. and Schmidhalter, U. (2004). Influence of sodium polyacrylate on the water-holding capacity of three different soils and effects on growth of wheat. *Soil use and management*, 20(2):207–209. Online: <https://bit.ly/39kL4YB>.
- Hüttermann, A., Zommodi, M., and Reise, K. (1999). Addition of hydrogels to soil for prolonging the survival of *pinus halepensis* seedlings subjected

- to drought. *Soil and tillage research*, 50(3- 4):295–304, Online:<https://bit.ly/2V8ltdh>.
- Idrobo, H., Rodríguez, A., and Díaz, J. (2010). Comportamiento del hidrogel en suelos arenosos. *Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente*, (9):33–37. Online:<https://bit.ly/33kSVS0>.
- Jankowski, K., Jankowska, J., and Sosnowski, J. (2011). Rooting properties of lawn grasses established on the basis of red fescue in the aspect of the applied hydrogel. *Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura*, 10(4):69–78. Online:<https://bit.ly/36dDFs1>.
- Lopes, J., Pinto, A., Campagnolo, M., Contro, U., de Matos M., and Guimarães, V. (2013). Sobrevivência e crescimento inicial de pinhão-mansão em função da época de plantio e do uso de hidrogel. *Ciência Florestal*, 23(3):489–498. Online:<https://bit.ly/3nZYUDS>.
- Maldonado-Benitez, K., Aldrete, A., López-Upton, J., Vaquera-Huerta, H., and Cetina-Alcalá, V. (2011). Producción de *pinus greggii* engelm. en mezclas de sustrato con hidrogel y riego, en vivero. *Agrociencia*, 45(3):389–398. Online:<https://bit.ly/3mii2g2>.
- Moorberg, C. J. and Crouse, D. A. (2017). *Soils laboratory manual, k-state edition*. NPP eBooks. URL: <https://newprairiepress.org/ebooks/15>
- M'barki, N., Aissaoui, F., Chehab, H., Dabbaghi, O., del Giudice, T., Boujnah, D., and Mechri, B. (2019). Cultivar dependent impact of soil amendment with water retaining polymer on olive (*olea europaea* l.) under two water regimes. *Agricultural Water Management*, 216:70–75. Online:<https://bit.ly/2HMv06E>.
- Najafi, F., Golchin, A., and Mohebi, M. (2013). The effects of aquasorb water-absorbing polymer and irrigation frequency on yield, water use efficiency and growth indices of greenhouse cucumber. *J. Sci. & Technol. Greenhouse Culture*, 4(15):14–22. Online:<https://bit.ly/3q8LqHB>.
- Narjary, B., Aggarwal, P., Singh, A., Chakraborty, D., and Singh, R. (2012). Water availability in different soils in relation to hydrogel application. *Geoderma*, 187:94–101. Online:<https://bit.ly/2V87TX0>.
- Nicolson, P. and Vogt, J. (2001). Soft contact lens polymers: an evolution. *Biomaterials*, 22(24):3273–3283. Online:<https://bit.ly/36aEMsD>.
- Orikiriza, L., Agaba, H., Eilu, G., Kabasa, J., Worbes, M., and Hüttermann, A. (2013). Effects of hydrogels on tree seedling performance in temperate soils before and after water stress. *Journal of Environmental Protection*, 4(07):713–721. Online:<https://bit.ly/3o2FNZT>.
- Palacios, A., Rodríguez, R., Prieto, F., Meza, J., Razo, R., and Hernández, M. (2016). Hidrogel como mitigador de estrés hídrico: una revisión. *Revista Iberoamericana de Ciencias*, 3(5):80–90. Online:<https://bit.ly/39nnk5Z>.
- Pereira, B., Araújo, G., Dos Santos, A., Dos Anjos, G., and Mediros, F. (2019). Watermelon initial growth under different hydrogel concentrations and shading conditions. *Revista Caatinga*, 32(4):915–923. Online:<https://bit.ly/3mdKvnb>.
- Rivera, R. and Mesías, F. (2018). Absorción de agua de hidrogel de uso agrícola y su humedecimiento de tres tipos de suelo. *Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias*, 50(2):15–21. Online:<https://bit.ly/39l9aCw>.
- Rivera, R., Rodríguez, F., Mesías, F., and Mendoza, D. (2018). Hydrogel for improving water use efficiency of capsicum annuum crops in fluvisol soil.

- Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, 50(2):23– 31. Online:<https://bit.ly/39l9aCw>.
- Rojas, B., Aguilar, R., Prin, J., Cequea, H., Cunana, J., Rosales, E., and Ramírez, M. (2004). Estudio de la germinación de semillas de tomate en suelos áridos extraídos de la península de araya (venezuela) al utilizar polímeros de tipo hidrogeles. *Revista Iberoamericana de Polímeros*, 5(1):17–27. Online:<https://bit.ly/3o1IYkr>.
- Ruiz, H. A., Sarli, G., Reynaud, C., Filgueira, R., and de Souza, F. (2016). La superficie específica de oxisoles y su relación con la retención hídrica. *Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.*, 48(2):95–105. Online:<https://bit.ly/39s9EHf>.
- Santelices, R. (2005). Desarrollo de una plantación de eucalyptus globulus establecida en primavera con diferentes tratamientos de riego. *Bosque (Valdivia)*, 26(3):105–112. Online:<https://bit.ly/3mg982n>.
- Satriani, A., Catalano, M., and Scalcione, E. (2018). The role of superabsorbent hydrogel in bean crop cultivation under deficit irrigation conditions: A case-study in southern italy. *Agricultural Water Management*, 195:114–119. Online:<https://bit.ly/3o2h4EV>.
- Wadas, J., Ribeiro da Silva, M., Cury, J., and dos Santos, T. (2010). Uso de hidrogel na sobrevivência de mudas de eucalyptus urograndis produzidas com diferentes substratos e manejos hídricos. *Ciência Florestal*, 20(2):217–224. Online:<https://bit.ly/3q90OE8>.
- Wang, Y. (1989). Medium and hydrogel affect production and wilting of tropical ornamental plants. *HortScience*, 24(6):941–944. Online:
- Yazdani, F., Allahdadi, I., and Akbari, G. A. (2007). Impact of superabsorbent polymer on yield and growth analysis of soybean (glycine max l.) under drought stress condition. *Pakistan journal of biological sciences: PJBS*, 10(23):4190–4196. Online:<https://bit.ly/3fHKCol>.

Enlace alternativo

<https://lagranja.ups.edu.ec/index.php/granja/article/view/33.2021.06>
(html)