



Revista de la Sociedad Química del Perú

ISSN: 1810-634X

sqperu@gmail.com

Sociedad Química del Perú

Perú

Navarro Santos, Diego; Cruz Cerro, Gerardo; Rimaycuna Ramírez, John; Solís, José L.; Keiski, Riitta; Gómez, Mónica M.

ADSORCIÓN DE AZUL DE METILENO EN MEDIO ACUOSO EMPLEANDO CARBONES ACTIVADOS Y CARBONES ACTIVADOS MODIFICADOS CON NANOPARTÍCULAS DE ZnO

Revista de la Sociedad Química del Perú, vol. 82, núm. 1, enero-marzo, 2016, pp. 61-71

Sociedad Química del Perú

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371946049007>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ADSORCIÓN DE AZUL DE METILENO EN MEDIO ACUOSO EMPLEANDO CARBONES ACTIVADOS Y CARBONES ACTIVADOS MODIFICADOS CON NANOPARTÍCULAS DE ZnO

Diego Navarro Santos^a, Gerardo Cruz Cerro^b, John Rimaycuna Ramírez^b, José L. Solís^a,
Riitta Keiski^c, Mónica M. Gómez^{a*}

RESUMEN

Carbones activados y carbones activados modificados con nanopartículas de ZnO fueron preparados mezclando residuos agroindustriales como coronta de maíz o pepa de ciruela con ZnCl₂, como agente químico activador en una proporción en peso 1:1, o con ZnCl₂, y acetato de zinc, en una proporción en peso 1:1:0,5 en medio acuoso, respectivamente. Con la masa pastosa resultante se hicieron pellets, los cuales fueron secados para luego ser carbonizados. El material resultante fue lavado varias veces con una solución HCl 0,5 M y abundante agua destilada para luego ser secado a 100°C durante 12 h. Finalmente, los pellets fueron molidos y tamizados dejando pasar tamaños menores a 0,25 mm.

Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo fue utilizada para la caracterización de las diferentes morfologías de las nanopartículas de ZnO en la superficie del carbón activado modificado que dependió de la materia prima empleada para la obtención del carbón activado, sin embargo en ambas se determinó la presencia del ZnO por difracción de rayos X. Los estudios cinéticos de adsorción con azul de metileno mostraron que el carbón activado modificado con ZnO procedente de la coronta de maíz mejora su proceso cinético con la presencia de la radiación UV. Sin embargo los carbones activados tienen mejores propiedades de adsorción que los modificados con ZnO debido a que las nanopartículas de ZnO cubrirían los sitios activos del carbón activado.

Palabras clave: nanopartículas de ZnO, carbón activado, propiedades fotocatalíticas, adsorción.

^a Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru s/n, Lima 25, Perú,
mgomez@uni.edu.pe

^b Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Tumbes, Av. Universitaria s/n , Pampa Grande, Tumbes.

^c Facultad de Tecnología, Universidad de Oulu, PO Box 4300, FI-90014, Finlandia.

METHYLENE BLUE ADSORPTION IN AQUEOUS SOLUTION USING ACTIVATED CARBON AND ACTIVATED CARBON MODIFIED WITH ZnO NANOPARTICLES

ABSTRACT

Activated carbons and activated carbons modified with ZnO nanoparticles were prepared mixing agricultural wastes like corn cob or red mombin seed with the activating chemical agent, ZnCl₂, in a weight ratio 1:1 or with ZnCl₂ and zinc acetate in a weight ratio 1:1:0.5 in aqueous medium, respectively. Pellets were obtained from this slurry and were dried before being carbonized. The resulting material was repeatedly washed with a solution of HCl 0,5 M and abundant distilled water to finally be dried at 100°C for 12 h in the form of pellets, which were crushed and sieved to a size smaller than 0,25 mm.

A Field Emission Scanning Electron Microscope was used to characterize the different morphologies of the ZnO nanoparticles on the surface of the obtained activated carbon which depended of the raw material used to produce the activated carbon, however in both samples the presence of ZnO was detected by X-ray diffraction.

Adsorption kinetic studies performed with methylene blue shown that the activated carbons based on corn cob, modified with ZnO, improved its kinetic process under UV radiation. However bare activated carbons had better adsorption properties than the activated carbons modified with ZnO most probably due to the fact that ZnO nanoparticles could cover active sites of the activated carbon.

Key words: ZnO nanoparticles, activated carbon, photocatalytic properties, adsorption.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, uno de los principales problemas ambientales en nuestro país y en el mundo es la contaminación de las fuentes de agua natural^{1,2}, por lo que contaminantes, como metales pesados, generan una gran preocupación debido a la persistencia que presentan. Un incremento en el uso de metales pesados por parte de las industrias ha generado un incremento de la presencia de dichos metales en dichas fuentes de agua^{3,4}. Diversos métodos como adsorción⁵, precipitación⁶, filtración con membrana⁶ e intercambio iónico⁷ han sido utilizados⁸. Sin embargo, la adsorción ha probado ser la más económica y eficiente para remover metales pesados, contaminantes orgánicos y colorantes del agua contaminada⁹. Muchos adsorbentes como el carbón activado, sílica y grafeno pueden ser utilizados en la purificación del agua³. De estos adsorbentes, el carbón activado ha demostrado ser el más eficiente en la remoción de una gran variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el agua, debido a su estructura porosa bien desarrollada y a la presencia de un amplio espectro de grupos funcionales superficiales. Esto hace que sea capaz de distribuir los contaminantes en su gran superficie interna, haciéndolas accesibles a los grupos reactivos¹⁰. Una de las desventajas

de la producción de carbón activado es el uso de materias primas no renovables para su producción, sin embargo el uso de residuos agrícolas se presenta como una alternativa viable técnica y económicamente¹¹.

Siendo la agricultura una de las principales actividades económicas en el país, esto se presenta como una alternativa que permitiría reducir los impactos ambientales, dar mayor valor agregado a las materias primas y generar materiales que permitan el tratamiento de agua en áreas rurales y urbanas. Los carbones activados pueden ser modificados en base a distintos métodos químicos y físicos para mejorar sus propiedades y hacerlos más eficientes en el tratamiento de contaminantes específicos¹². El óxido de zinc, ZnO, es un fotocatalizador que puede ser usado también para descontaminación de aguas servidas o aguas para el consumo humano¹³. Se podría usar como material soporte el carbón activado y colocar nanopartículas de ZnO en su superficie. Al tener los dos materiales juntos, carbón activado y el ZnO, se puede tener una sinergia entre ambos que puede complementar el proceso de adsorción con el de fotocatálisis.

El objetivo del presente trabajo fue obtener carbones activados o carbones activados modificados con nanopartículas de ZnO y evaluar su eficiencia para remover el colorante azul de metileno en solución acuosa.

PARTE EXPERIMENTAL

Para el presente trabajo, los desechos agroindustriales utilizados fueron la coronta de maíz (*Zea mays* var) y la pepa de ciruela (*Prunus domestica*), los cuales fueron secados y tamizados a un tamaño menor a 0,5 mm. Separadamente cada residuo fue mezclado con un agente activador, ZnCl₂ en una proporción en peso de 1:1. Para conseguir la modificación del carbón activado se mezcló el residuo con el ZnCl₂ y adicionalmente un agente modificador el Zn(O₂CCH₃)₂ que se añadieron en una proporción en peso 1:1:0,5. Finalmente se adicionó suficiente agua destilada para formar una mezcla pastosa. Para obtener la forma de los pellets se procedió utilizando jeringas de 10 ml, a los cuales se les cortaron las puntas y con ayuda de un émbolo se compactó la masa pastosa dentro de ellas, quitándoles así el exceso de agua y dándoles la consistencia y forma adecuada (figura 1b). Estos pellets pasaron por un proceso de secado a 80 °C por 12 h y luego fueron carbonizados en atmósfera de N₂ en un horno tubular (figura 1a) a una temperatura de 600 °C durante 2 h. Los pellets carbonizados fueron lavados repetidas veces con una solución de HCl 0,5 N, agua destilada caliente y agua destilada fría para finalmente secarlos a 80°C por 12 h (figura 2c), molidos y tamizados hasta un tamaño de partícula menor a 0,25 mm. Los códigos utilizados para las muestras preparadas fueron los siguientes: CC para la muestra de carbón de coronta de maíz sin precursor (muestra sin modificar), CC/NP-ZnO para la muestra de carbón de coronta de maíz con la adición del precursor (muestra modificada), RMS para la muestra de carbón de pepa de ciruela sin precursor (muestra sin modificar) y RMS/NP-ZnO para la muestra de pepa de ciruela con la adición del precursor (muestra modificada).

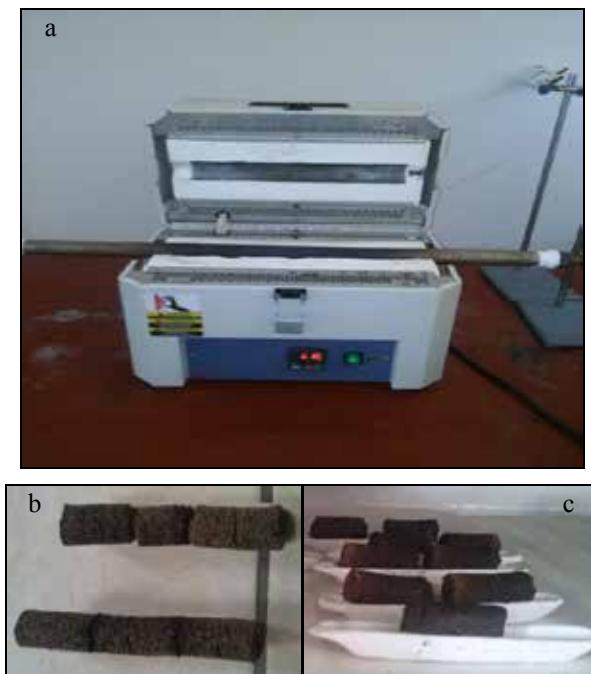


Figura 1. Imágenes relacionadas al proceso de obtención de los carbones activados: (a) Imagen del reactor donde fueron carbonizados los pellets, (b) pellets antes de ser carbonizados y (c) pellets carbonizados.

El estudio estructural de los carbones activados y carbones activados modificados con ZnO se realizó empleando un difractómetro de rayos X marca Siemens modelo D5000 operado con radiación CuK α . La morfología de las muestras se estudió por microscopía electrónica de barrido con emisión de campo usando un microscopio marca Zeiss modelo Ultra plus.

Se procedió a realizar el estudio cinético de adsorción y de adsorción-fotodegradación del azul de metileno en solución acuosa. Este colorante presenta la estructura química y peso molecular (MW) presentada en la figura 2.

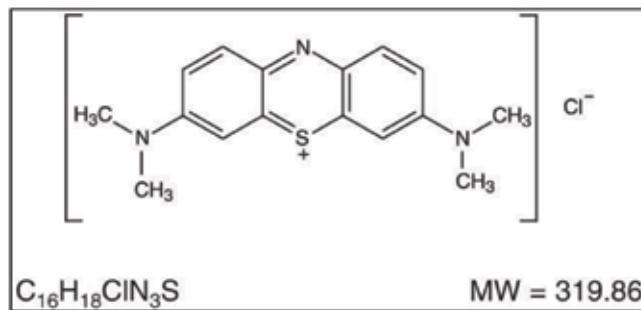


Figura 2. Colorante azul de metileno empleado para la determinación de adsorción/fotodegradación de los carbones activados obtenidos.

Para ello se utilizaron dos cámaras con sistemas de agitación magnética, uno con una fuente de luz UV, Ultra-Vitalux OSRAM (220V, 300W)¹⁴, y la otra en oscuridad absoluta. En ambos casos se utilizó un vaso de precipitado que contenía la solución de azul de metileno con una concentración inicial igual a 10 ppm para estudiar su cinética de adsorción y/o fotodegradación con los carbones activados en suspensión (0,1 g/l) y constante agitación. Las tomas de muestra se realizaron a diferentes tiempos, sin detener la agitación del sistema y filtrando las alícuotas tomadas con un papel de filtro Whatman 41 (con retención de partículas entre 20 y 25 μm), empleando una jeringa, hasta completar un periodo de 300 min. La concentración del colorante azul de metileno se evaluó por colorimetría empleando un espectrofotómetro UV-VIS Perkin Elmer Lambda 25 a una longitud de onda (λ) de 664 nm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los carbones activados procedentes de pepa de ciruela sin modificar (RMS) y sus respectivos carbones modificados con nanopartículas de óxido de zinc (RMS/NPs-ZnO), así como los carbones procedentes de corona de maíz sin modificar (CC) y sus respectivos carbones modificados con nanopartículas de óxido de zinc (CC/NPs-ZnO), fueron caracterizados estructuralmente por difracción de rayos X. La figura 3 muestra el difractograma de las muestras RMS y RMS/NPs-ZnO. Se puede observar que la muestra sin modificar presenta mayoritariamente el cuarzo (SiO_2) identificado por los picos asignados por (*). El silicio es un elemento común en la composición de estos materiales vegetales y se oxida formando SiO_2 en el proceso de carbonización por las altas temperaturas a las cuales se realiza el proceso, por lo que se obtendría como un producto secundario del proceso. Adicionalmente se observan los tres picos característicos del ZnO, que es un producto remanente de la activación. Por otro lado, la muestra modificada (RMS/NPs-ZnO) tiene claramente los picos correspondientes a las fases correspondientes al SiO_2 , y la fase wurzita del ZnO.

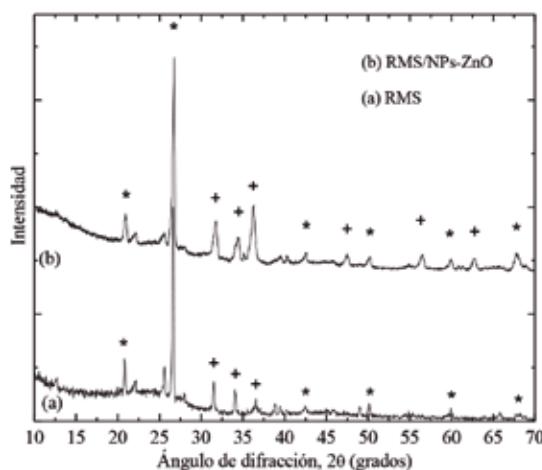


Figura 3. Difractogramas de rayos X para los carbones activados: (a) procedentes de pepa de ciruela sin modificador (RMS) y (b) modificados con nanopartículas de ZnO (RMS/NPs-ZnO). Los picos señalados se asignan a reflexiones de los compuestos: (*) SiO_2 y (+) al ZnO.

Los difractogramas correspondiente a las muestras CC y CC/NPs-ZnO se presentan en la figura 4. La muestra sin modificar presenta algunos picos característicos del SiO₂ y un pico del ZnO (Fig. 4a), mientras que la muestra modificada presenta las fases de SiO₂ y el ZnO (Fig. 4b).

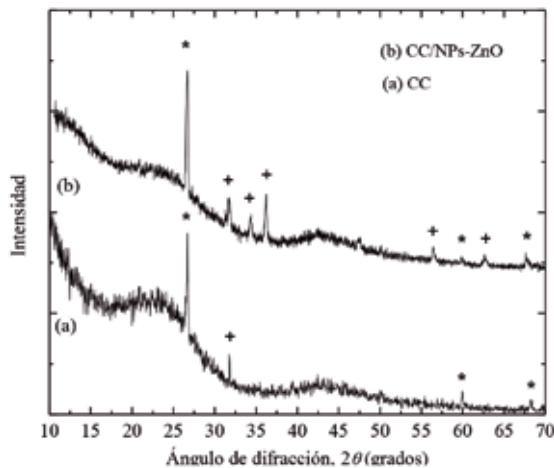


Figura 4. Difractogramas de rayos X para los carbones activados: (a) procedentes de coronta de maíz sin modificador (CC) y (b) modificados con nanopartículas de ZnO (CC/NPs-ZnO). Los picos señalados se asignan a reflexiones de los compuestos: (*) SiO₂ y (+) al ZnO.

El estudio morfológico de los carbones activados obtenidos de la pepa de ciruela se muestra en la figura 5, donde se presentan las micrografías para el carbón activado sin modificar RMS (Fig. 5a) y el carbón activado modificado RMS/NPs-ZnO₂ (Fig. 5b). Se puede apreciar claramente la presencia de cristales columnares correspondientes al ZnO sobre la superficie de ambos carbones activados. Para la muestra RMS la columna cristalina posee un diámetro aproximado de 1 μm , mientras que para RMS/NPs-ZnO₂ este valor es menor y se encuentra en el orden de 500 nm. Además, para el carbón activado modificado la cantidad de ZnO es mayor respecto para el caso del carbón activado sin modificar.



Figura 5. Micrografías electrónicas de emisión de campo de los carbones activados (a) RMS (b) RMS/NPs-ZnO.

La figura 6 presenta las micrografías para los carbones activados provenientes de la coronta de maíz sin modificar CC (Fig. 6a) y modificado CC/NPs- ZnO (Fig. 6b). La información correspondiente CC muestra una superficie bastante lisa con una cavidad prominente que posee un diámetro aproximado de 4 μm , se observa que hay partículas sobre superficie que pueden corresponder al ZnO. La muestra CC/NPs- ZnO presenta un material de gran porosidad que se encuentra sobre la superficie lisa correspondiente al carbón, el cual debe de corresponder al ZnO.

Se observa que para el caso de los carbones modificados de ambas materias primas las nanopartículas de ZnO bloquean los poros de los carbones, lo que reduciría los sitios activos para la adsorción de los contaminantes.

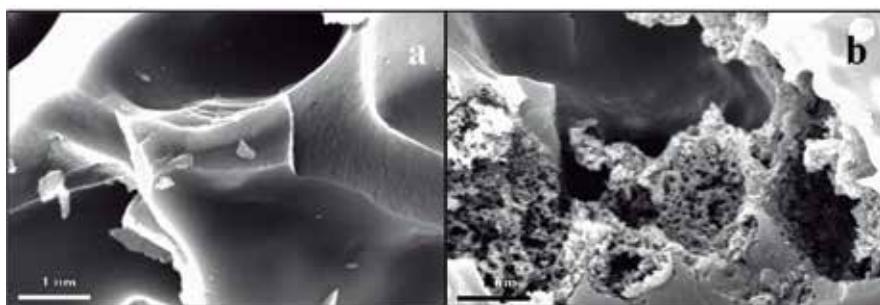


Figura 6. Micrografías electrónicas de emisión de campo de los carbones activados (a) CC y (b) CC/NPs- ZnO_2 .

Los resultados obtenidos de las pruebas de remoción de azul de metileno a diferentes condiciones (con y sin luz UV) para los carbones activados obtenidos a partir de la pepa de ciruela (RMS y RMS/NPs-ZnO) se muestran en la figura 7. En la comparación del carbón RMS con el carbón modificado RMS/NPs-ZnO se puede observar que el primero presenta mejor eficiencia (mayor % de remoción del colorante) en condiciones con y sin luz UV (figuras 7a y 7c). Sin embargo, al evaluar la eficiencia en presencia de luz UV de ambos carbones (figuras 7b y 7d) observamos que este factor no es significativamente influyente ya que en el caso de la muestra sin modificar sólo hay un ligero aumento de la eficiencia mientras que para el carbón activo modificado no existe variación alguna en su eficiencia.

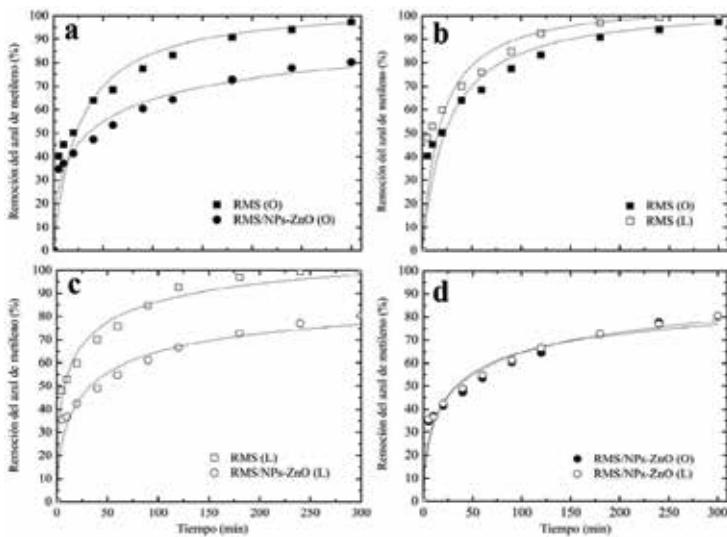


Figura 7. Remoción del azul de metileno para los carbones activados procedentes de pepa de ciruela sin proceso de modificación (RMS) y modificados con nanopartículas de óxido de zinc (RMS/NPs-ZnO). Evaluados en presencia de luz (L) y en oscuridad (O).

Caso similar ocurre en los carbones activos obtenidos a partir de la corona de maíz (CC y CC/NPs-ZnO). En la figura 8 observamos que la muestra CC es más eficiente que la muestra modificada CC/NPs-ZnO con y sin luz UV (figuras 8a y 8c). Por otra parte, la presencia de luz UV en estos carbones produce un cambio notorio en su eficiencia incrementando el % de remoción del colorante (figuras 8b y 8d).

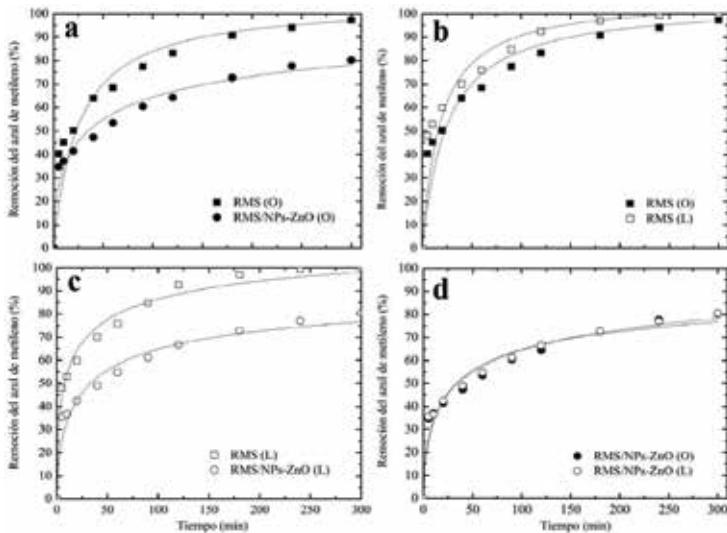


Figura 8. Remoción del azul de metileno para los carbones activados procedentes de corona de choclo sin proceso de modificación (CC) y modificados con nanopartículas de óxido de zinc (CC/NPs-ZnO). Evaluados en presencia de luz (L) y en oscuridad (O).

En la tabla 1 se aprecian los parámetros de los modelos cinéticos de *pseudo*-primer y *pseudo*-segundo orden aplicados a los datos de las curvas de remoción de azul de metileno de las muestras estudiadas, identificándose que los datos de remoción se ajustan mejor a al segundo modelo analizado con R^2 entre 0.9867 – 0.9995. El ajuste al modelo de *pseudo*-segundo orden significaría que la interacción entre el azul de metileno y los carbones activados es de naturaleza química¹⁵.

Tabla 1. Parámetros de los modelos cinéticos de *pseudo*-primer y *pseudo*-segundo orden aplicados a los datos de las curvas de remoción de azul de metileno de las muestras estudiadas

Modelo de Pseudo-primer orden								
Parameter	CC/NPs-			RMS/NPs-		CC/NPs-		
	CC	ZnO	RMS	ZnO	CC(L)	ZnO (L)	(L)	ZnO (L)
q_f	1,71	2,67	1,70	1,95	2,78	1,66	1,56	2,05
$q_{f/exp}$	0,87	0,68	0,89	0,72	0,85	0,86	0,91	0,73
K_f	0,03	0,01	0,02	0,02	0,04	0,02	0,03	0,02
R^2	0,9648	0,7865	0,9781	0,9681	0,8612	0,9766	0,9795	0,9722
Modelo de pseudo-segundo								
Parameter	CC/NPs-			RMS/NPs-		CC/NPs-		
	CC	ZnO	RMS	ZnO	CC(L)	ZnO (L)	(L)	ZnO (L)
q_e	0,90	0,69	0,90	0,74	0,87	0,88	0,94	0,75
K_2	0,09	0,09	0,09	0,07	0,24	0,06	0,09	0,07
R^2	0,9960	0,9811	0,9966	0,9867	0,9995	0,9900	0,9961	0,9893

Resumiendo lo encontrado en la prueba de cinética, los carbonos activados presentan una mayor eficiencia para remover el colorante que los carbonos activados modificados con ZnO; y a su vez, esta eficiencia aumenta en presencia de luz UV (lo cual se aprecia mejor en los carbonos obtenidos de la coronta de choclo).

CONCLUSIONES

Se modificaron carbonos activados producidos a partir de residuos de coronta de maíz y pepa de ciruela con nanopartículas de ZnO, las cuales están presentes en la superficie de los carbonos activados.

La cinética de adsorción de los carbonos activados modificados con ZnO procedente de la coronta de maíz mejora con la presencia de radiación UV en el proceso. Sin embargo los carbonos activados adsorben mejor que los modificados con ZnO debido a que las nanopartículas de ZnO bloquean parcialmente los poros del carbón activado y el acceso a los sitios activos.

Los datos de remoción de azul de metileno por las muestras de carbones activados con y sin modificar se ajustaron al modelo cinético de pseudo-segundo orden evidenciando una interacción de tipo química.

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo fue desarrollado bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Tumbes (Proyecto Canon Resolución N° 0722-2014/UNT-R) y del proyecto AdMatU financiado por la Academia de Finlandia. Uno de nosotros (M.M.G.) agradece al Instituto General de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería por la financiación otorgada como Docente Investigador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Vörösmarty CJ, McIntyre PB, Gessner MO, Dudgeon D, Prusevich A, Green P, Glidden S, Bunn SE, Sullivan CA, Liermann CR, Davies PM. Global threats to human water security and river biodiversity. *Nature*. 2010; 467(7315): 555-61.
2. Ocola JJ. Protección del agua – vigilancia y control de vertimientos – paver. [en línea]. Lima: Autoridad Nacional del Agua; 2015. [accesado 08 de diciembre del 2015]. Disponible en: <http://www.ana.gob.pe/media/353227/4-protecci%C3%B3n%20del%20agua%20vigilancia%20y%20control%20de%20vertimientos%20paver.%20lic.%20juan%20ocola.pdf>
3. Immamuglu M, Tekir O. Removal of copper (II) and lead (II) ions from aqueous solutions by adsorption on activated carbon from a new precursor hazelnut husks. *Desalination*. 2008; 228:108-113.
4. Kadirvelu K, Goe J, Rajagopal C. Sorption of lead, mercury and cadmium ions in multi-component system using carbon aerogel as adsorbent. *J Hazard Mater*. 2008; 153:502-507.
5. Sing KSW. Adsorption methods for the characterization of porous materials. *Adv Colloid Interface Sci*. 1998; 76-77: 3-11.
6. Abdel Salam OE, Reiad NA, ElShafei MM. A study of the removal characteristics of heavy metals from wastewater by low-cost adsorbents. *J Adv Res*. 2011; 2: 297–303.
7. Rengaraj S, Kyeong-Ho Y, Seung-Hyeon M. Removal of chromium from water and wastewater by ion exchange resins. *J Hazard Mater*. 2001; 87(1): 273- 287.
8. Chingombe P, Saha B, Wakeman R. Surface modification and characterization of a coal-based activated carbon. *Carbon* 2005; 43:3132–3143.
9. Tangjuank S, Insuk N, Tontrakoon J, Udeye V. Adsorption of lead (II) Cadmium (II) ions from aqueous solutions by adsorption on activated carbon prepared from cashew nut shells. *World Acad Sci Eng Technol*. 2009; 52:110-116.

10. Liu Q-S, Zheng T, Wang P, Jiang J-P, Li N. Adsorption isotherm, kinetic and mechanism studies of some substituted phenols on activated carbon fibers. *Chem Eng J.* 2010; 157:348–356.
11. Cruz GJF, Matějová L, Pirilä M, Ainassaari K, Canepa CA, Solis J, et al. A Comparative Study on Activated Carbons Derived from a Broad Range of Agro-industrial Wastes in Removal of Large-Molecular-Size Organic Pollutants in Aqueous Phase. *Water Air Soil Pollut.* 2015; 226(7): 1-15.
12. Bhatnagar A, Hogland W, Marques M, Sillanpaa M. An overview of the modification methods of activated carbon for its water treatment applications. *Chem Eng J.* 2013; 219:499–511.
13. Hoffmann MR, Martin ST, Choi W, Bahnemann DW. Environmental applications of semiconductor photocatalysis. *Chem Rev.* 1995; 95:69-96.
14. Colonia R, Solís J, Gómez M. Síntesis de nanopartículas de ZnO₂ empleando ultrasonido: caracterización estructural y morfológica para aplicaciones bactericidas. *Rev Soc Quím Perú.* 2013; 79(2): 126-135.
15. Ho YS, McKay G. Pseudo-second order model for sorption processes. *Process Biochem.* 1999; 34(5): 451–465