



Maderas. Ciencia y Tecnología

ISSN: 0717-3644

analias@ubio.bio.cl

Universidad del Bío Bío

Chile

Rolleri, Aldo; Roffael, Edmone

Efecto de la humedad de equilibrio en la rugosidad de tableros de fibras de densidad media (MDF)

Maderas. Ciencia y Tecnología, vol. 9, núm. 2, 2007, pp. 171-178

Universidad del Bío Bío

Concepción, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48590207>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## EFFECTO DE LA HUMEDAD DE EQUILIBRIO EN LA RUGOSIDAD DE TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF)

## EFFECT OF THE EQUILIBRIUM MOISTURE ON THE ROUGHNESS OF MEDIUM DENSITY FIBERBOARDS (MDF)

Aldo Roller<sup>i</sup>; Edmone Roffel

### RESUMEN

La rugosidad superficial es primariamente una función de las propiedades de la materia prima, pero otros factores como la cantidad y el tipo de resina, ciclo de prensado, lijado y contenido de humedad en los tableros pueden afectar la rugosidad y otras propiedades de la superficie. En este estudio los efectos del contenido de humedad de equilibrio en superficies de tableros de densidad media (MDF), fueron evaluados usando diferentes materias primas en sus superficies como también diferentes adhesivos. El análisis estadístico confirma que la relación entre el contenido de humedad de equilibrio y la rugosidad media es una compleja función de interacciones entre muchas variables, pero donde tiene un efecto relevante desde el punto de vista práctico el tipo de adhesivos.

**Palabras claves:** rugosidad, humedad, MDF

### ABSTRACT

The surface roughness is primarily a function of the raw material properties, but other factors like type and amount of resin, press cycle, sanding and moisture content of the boards may also affect roughness and other surface properties. In this study the effect of the equilibrium moisture content on medium density fiberboards (MDF) surfaces was evaluated using different raw materials in their surface layers as well as different binders. The statistical analysis confirmed that the relationship between equilibrium moisture content and average roughness are a complex function of interactions between many variables.

**Key words:** roughness, moisture, MDF

### INTRODUCCION

El uso de paneles base fibra de madera es cada vez más demandado por la uniformidad de sus propiedades físico-químicas si se le compara con aquellas encontradas en piezas de madera y ampliamente percibido como un producto que a futuro reemplace la madera aserrada (Roffael and Schäfer 1997). Se suma a lo anterior el uso de tratamientos superficiales que tienen como finalidad brindar protección o ennoblecer productos base madera. El buen funcionamiento de estos tratamientos depende fuertemente de las propiedades que presenten las superficies de los substratos base madera utilizados.

(Roffael, 1993). Las superficies de estos substratos pueden ser caracterizadas analizando la textura que ellas presentan, particularmente la rugosidad intrínseca en ella. La rugosidad define como se siente una superficie, su apariencia, como esta trabaja en contacto con otra superficie y como esta se comporta al ser recubierta o pintada (PDI, 1998). La caracterización de una superficie emplea parámetros estadísticos y matemáticos para su interpretación. El más importante de todos es el llamado  $R_a$ , rugosidad media. Este es la distancia promedio entre el perfil superficial y la línea media (Hizoroku, 1996).  $R_a$  es también llamado desviación media aritmética y se define como la profundidad media de todas las profundidades entre el perfil superficial y la línea media.  $R_a$  es también definida como la altura de un rectángulo de largo  $L_m$  y cuya área es igual aquella entre el perfil de la superficie y la línea media (Östman, 1983).

Bajo diferentes condiciones climáticas muchas características físicas y químicas de las superficies de los tableros base fibra de madera dependen de las especie y de los adhesivos utilizados. Muchas publicaciones tratan el comportamiento higroscópico de la madera presente en muchos productos, sin embargo, no muchas consideran la influencia de las condiciones climáticas en las propiedades de la superficie de diferentes tableros base madera encolados con diferentes resinas.

El objetivo general de este estudio fue, evaluar la influencia del almacenamiento bajo tres condiciones climáticas ( $20^{\circ}\text{C} / 30\%$  humedad relativa,  $20^{\circ}\text{C} / 65\%$  humedad relativa y  $20^{\circ}\text{C} / 85\%$  humedad relativa) en la rugosidad de tableros de fibra de densidad media (MDF).

Los objetivos específicos fueron:

- efecto de fibras frescas, recicladas y partículas de corcho en la rugosidad de tableros base madera encolados con resinas melamina-urea-formaldehido (resinas-MUF)
- efecto de fibras frescas, recicladas y partículas de corcho en la rugosidad de tableros base madera encolados con resinas tanino-ureaformaldehido (resinas-TF).

## MATERIAL Y METODO

Durante el presente trabajo tableros monocapa y tricapa fueron producidos usando diferentes resinas para encolar diferentes materias primas presentes en sus capas superficiales. Las materias primas fueron industrialmente producidas, fibras frescas provenientes de un proceso de pulpa termo-mecánico TSM, fibras recicladas a apartir de tableros de fibras encolados con resinas UF y finalmente partículas de corcho utilizadas para recubrir capas superficiales de tableros cuyas capas centrales son de fibras.

Las fibras frescas fueron suministradas por una compañía alemana. Las pulpas fueron obtenidas a partir de una mezcla de *Picea abies* (ciprés) y *Pinus sylvestris* (pino). La temperatura de pulpaaje fue aproximadamente de  $180^{\circ}\text{C}$ . Las fibras desfibradas fueron transportadas al Instituto de Biología y Tecnología de la Madera en la Georg-August Universität en Alemania y secadas en un horno a  $70^{\circ}\text{C}$  hasta una contenido de humedad cercano al 5%. La misma compañía ofrece tableros de fibras de densidad media (MDF) para la producción de fibras recicladas; las fibras recicladas fueron producidas por un proceso termo-hidrolítico. El proceso fue el siguiente:

Los tableros MDF no recubiertos de 7 mm con resinas UF fueron cortados en piezas de 5.0 cm. x 5.0 cm. para luego ser destruidas por una máquina especial. Posteriormente el material (<0.5 mm)

la cocción fue continuada por 1 hora. Durante el pulpaje el autoclave rotaba 360 grados. Después de la cocción las fibras fueron dejadas enfriar en el autoclave hasta temperatura ambiente alrededor de 2 horas. Las fibras obtenidas fueron secadas hasta un contenido de humedad del 5%. Despues de secar las fibras fueron procesadas en un molino Pallmnnn-mill PXL a 12400 rpm hasta su disgregación. Las fibras fueron tamizadas y las fibras finas y gruesas fueron separadas. Para producir MDF reciclado sólo fibras entre 0.2 mm y 2.0 mm fueron usadas para las capas superficiales. Las partículas de corcho fueron suministradas por una compañía alemana. Estas partículas de corcho utilizadas en las capas superficiales fueron tambien tamizadas y clasificadas entre un rango de 0.2 mm y 1.0 mm. Las partículas de corcho fueron secadas hasta aproximadamente un 2.0 % de contenido de humedad.

Para la preparación de los tableros de fibras de densidad media (MDF) se utilizó resina comercial del tipo melamina-urea-formaldehido (resinas-MUF, BASF K407 con un contenido de melamina alrededor del 1% ) y resina tanino-formaldehido (resinas-TF). Seis diferentes tipos de tableros MDF fueron hechos. De cada tipo se hicieron tres repeticiones obteniendo un total de 18 tableros. Estos tableros correspondieron a los del tipo monocapa con fibras frescas, monocapa con fibras recicladas y un último tricapa con capa central de fibras frescas y capas superficiales de partículas de corcho. La tabla 1. muestra las condiciones para la preparación de los diferentes MDF:

**Tabla 1:** Condiciones para la preparación de los diferentes MDF

	<b>V1</b>	<b>V2</b>	<b>V3</b>	<b>V4</b>	<b>V5</b>	<b>V6</b>
<b>Tipo de adhesivo:</b>	MUF-resinas	TF-resinas (1)	MUF-resinas	TF-resinas (1)	MUF-resinas	TF-resinas (1)
<b>Tipo de tanino:</b>		GT 5 (2)		GT 5 (2)		GT 5 (2)
<b>Nivel de adhesivo:</b>	12%	14	12%	14	12% (3)	10 % (3)
<b>Formaldehido:</b>		10,5		10,5		14 % (4)
<b>Endurecedor</b>	Sulf. de amonio		Sulf. de amonio		Sulf. de amonio	6,5 % (5)
<b>Nivel del endurecedor</b>	4%		4%		4% (8)	8,5 % (6)
<b>Tiempo de prensado:</b>	30 s/mm	40 s/mm	30 s/mm	40 s/mm	60 s/mm (7)	60 s/mm (7)

(1) (45 % contenido de sólidos), (2) Colatan GT 5 Industria Argentina, (3) 10 % (sólidos basados en fibras secas), (4) Capa superficial 6,5 % Sulfato de amonio (sólidos basados en resina seca (tanino)), (5) Capa superficial 6,5 % Sulfato de amonio (sólidos basados en resina seca (tanino)), (6) Capa media 8,5 % Sulfato de amonio (sólidos basados en resina seca (tanino)), (7) 60 s/mm (excl. tiempo de cierre de la prensa), (8) Capa superficial 4,0 % Sulfato de amonio (sólidos basados en resina seca MUF), (9) Capa media 4,0 % Sulfato de amonio (sólidos basados en resina seca MUF)

Después del prensado y el enfriamiento los tableros de densidad media fueron trimados hasta la dimensión objetivo (10 mm \* 410 mm) y lijados con grano 120 hasta un espesor objetivo de 13 mm. Los 18 tableros fueron acondicionados en un primer paso a un clima de 20 °C / 30 % de humedad relativa hasta que los tableros alcancen su contenido de humedad de equilibrio. La rugosidad de las caras de los tableros MDF fue entonces medida usando un rugosímetro de contacto de principio stylus marca Perthonometer (Modelo S4P). La medición comienza con la calibración de los instrumentos. En este experimento la distancia LT de medición fue fijada en 5.6 mm y la distancia vertical (VB) fue 250 µm.

En cada variante fueron realizadas diez mediciones. Durante cada medición el software Perthonometer calculó el valor del parámetro  $R_a$  en el último paso del experimento los tableros MDF fueron almacenados a 20 °C y 85 % de humedad relativa y la rugosidad fue nuevamente evaluada. Todo el experimento

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

### Influencia de las condiciones climáticas en la rugosidad de tableros de densidad media (MDF) sin recubrir y encolados con resina-MUF

A los tableros de fibras encolados con resina-MUF se les calculó su humedad de equilibrio después de haber sido almacenados bajo diferentes condiciones climáticas ( $20^{\circ}\text{C} / 30\% \text{ h.r.}$ ,  $20^{\circ}\text{C} / 65\% \text{ h.r.}$  y  $20^{\circ}\text{C} / 85\% \text{ h.r.}$ ). Como muestra la Figura 1, el contenido de humedad de todos los tableros de fibra con resina-MUF aumenta con el incremento de la humedad relativa independiente del material lignocelulósico usado para la manufactura de los tableros. Tableros de fibras encolados con resina-MUF hechos de fibras frescas y recicladas en sus capas superficiales muestran más ó menos el mismo aumento en el contenido de humedad al incrementarse la humedad relativa durante el almacenamiento. Para los tableros de fibra con resinas-MUF y hechos con fibras frescas y recicladas el contenido de humedad de equilibrio después el almacenaje a  $20^{\circ}\text{C} / 30\% \text{ h.r.}$  fue 3.0 % y 2.9 % respectivamente. Despues de almacenar los mismos tableros pero ahora en clima  $20^{\circ}\text{C} / 65\% \text{ h.r.}$  el contenido de humedad de ambos tipos de tableros incremento hasta 7.5 %.

El contenido de humedad más alto alcanzado por ambos tableros fue de (9.5 % y 9.4 % respectivamente) cuando estos fueron climatizados a  $20^{\circ}\text{C} / 85\% \text{ h.r.}$ . El contenido de humedad de equilibrio alcanzado por los tableros de fibra con resina-MUF, con capa central de fibra y capas exteriores de partículas de corcho, fue menor que aquellos tableros de fibra con resina-MUF donde se uso fibras frescas y recicladas en las capas externas.

El contenido de humedad de equilibrio de tableros de fibra de densidad media MDF con resina-MUF y capas externas de partículas de corcho en la superficie, aumentaron con el incremento de la humedad relativa desde 2.5 % ( $20^{\circ}\text{C} / 30\% \text{ h.r.}$ ), a sobre 6.3 % ( $20^{\circ}\text{C} / 65\% \text{ h.r.}$ ) hasta llegar a 8.1 % ( $20^{\circ}\text{C} / 85\% \text{ h.r.}$ ).

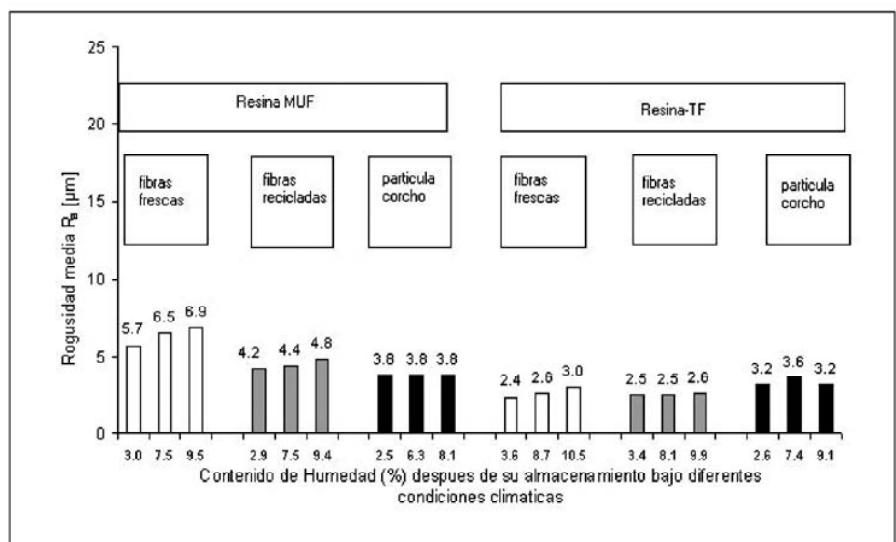


Figura 1: Rugosidad promedio Ra (um) de tableros de fibra de densidad media (MDF), encolados con resina-MUF y resina-TF, sin recubrir y almacenados bajo diferentes condiciones climáticas.

También la Figura 1 muestra la influencia de la materia prima y el contenido de humedad en la rugosidad de tableros de fibra de densidad media MDF con resinas-MUF. Como se puede ver desde la Figura 1, tableros de fibra de densidad media MDF con resinas-MUF y fibras frescas muestran una rugosidad independiente del contenido de humedad ( $R_a = 6.5\mu\text{m}$  a  $(20^\circ\text{C} / 65\% \text{ h.r.})$  en comparación a  $MDF$  con fibra reciclada ( $R_a = 4.4\mu\text{m}$  a  $20^\circ\text{C} / 65\% \text{ h.r.}$ ). Por otra parte los tableros fibra de densidad media MDF con resinas-MUF pero con corcho en las capas externas tienen superficies más suaves ( $R_a = 3.8\mu\text{m}$  a  $20^\circ\text{C} / 65\% \text{ h.r.}$ ). Sin embargo, la Figura 1 muestra la influencia general de diferentes condiciones climáticas en la rugosidad de tableros de fibra de densidad media MDF con resinas-MUF.

La rugosidad de tableros de fibra de densidad media MDF con resinas-MUF con fibras frescas y recicladas incrementa con el aumento del contenido de humedad. El valor de  $R_a$  de tableros de fibra de densidad media MDF con resinas-MUF con fibras frescas incrementa con el alza de la humedad relativa en la región de 30 % h.r sobre 65 % h.r hasta 85 % h.r. desde  $5.7\mu\text{m}$  sobre  $6.5\mu\text{m}$  hasta  $6.9\mu\text{m}$ . En el caso de fibras recicladas,  $R_a$  se incrementa desde  $4.2\mu\text{m}$  hasta  $4.8\mu\text{m}$ . Sin embargo los resultados indican que tableros de fibra de densidad media MDF con resinas-MUF con partículas de corcho en su cara superficial tienen un comportamiento diferente, no hay un incremento detectable en la rugosidad de los tableros observado debido a un incremento en el contenido de humedad de los tableros.

### **Influencia de las condiciones climáticas en la rugosidad de tableros de densidad media (MDF) sin recubrir y encolados con resina-TF**

Los tableros de densidad media (MDF) sin recubrir y encolados con resina-TF fueron almacenados bajo diferentes condiciones climáticas ( $20^\circ\text{C} / 30\% \text{ h.r.}$ ,  $20^\circ\text{C} / 65\% \text{ h.r.}$  y  $20^\circ\text{C} / 85\% \text{ h.r.}$ ), para obtener posteriormente su humedad de equilibrio en cada uno de ellos. Lo anterior se puede ver en la Figura 1 donde el contenido de humedad de todos los tableros de fibra (MDF) sin recubrir y encolados con resina-TF se incrementa con humedades relativas altas independiente del material lignocelulósico utilizado para su manufactura. Tableros (MDF) hechos con fibra frescas en su superficie y encolados con resina-TF muestran en comparación a (MDF) hechos con fibra reciclada un contenido de humedad ligeramente más alto con el incremento de la humedad relativa durante el almacenaje. El contenido de humedad de tableros de fibras de densidad media (MDF) sin recubrir y encolados con resina-TF hechos con partículas de corcho en la superficie son más altos en general si se comparan con aquellos tableros donde se usó fibras frescas y recicladas. El contenido de humedad de equilibrio de tableros de fibra de densidad media (MDF) sin recubrir y encolados con resina-TF hechos con partículas de corcho en la superficie aumenta con el climatizado comenzando desde un 2.6 % de equilibrio ( $20^\circ\text{C} / 30\% \text{ h.r.}$ ) sobre 7.4 % ( $20^\circ\text{C} / 65\% \text{ h.r.}$ ) hasta 9.1 % a ( $20^\circ\text{C} / 85\% \text{ h.r.}$ ).

También la Figura 1 muestra la influencia de la materia prima en la rugosidad de tableros MDF encolados con resina-TF. Estos tableros cuando se ocupó fibras frescas y recicladas en su manufactura presentaron un nivel homogéneo de rugosidad en sus superficies. Por otro lado los tableros MDF encolados con resina-TF pero con partículas de corcho en sus capas superficiales presentaron altas rugosidades pero también homogéneas. En la Figura 1 se ve como cambios en las condiciones climáticas afectan ligeramente la rugosidad de los tableros MDF encolados con resina-TF. Solo los tableros MDF encolados con resina-TF donde se usó fibras frescas muestran un incremento ligero en la rugosidad debido a un incremento en el contenido de humedad de los tableros.

Finalmente, independiente de la materia prima usada para hacer tableros de fibra, un incremento en el contenido de humedad de equilibrio de los tableros fue visualizado a medida que la humedad relativa

Tableros MDF encolados con resina-TF poseen en general un contenido de humedad de equilibrio mayor si los comparamos con tableros de MDF encolados con resina-MUF. En general, tableros MDF encolados con resina-TF tienen superficies más suaves que los tableros encolados con resina-MUF independiente de la materia prima utilizada. Esto úlitmos tableros incrementan su rugosidad con aumentos contenidos de humedad en los tableros, sin embargo de tableros con resina-TF solo un pequeño incremento en la rugosidad fue observado debido al incremento en la humedad de equilibrio. Una comparación entre materias primas indica que el uso de fibras frescas produce superficies más rugosas que si se usan fibras recicladas. Por otra parte tableros MDF con partículas de corcho en las capas superficiales y encoladas con resinas-TF y MUF, no muestran grandes cambios en su rugosidad cuando el contenido de humedad de los tableros aumenta.

### Análisis estadístico de los resultados

Dentro del marco de este estudio el grado de interacción entre factores (variables independientes) como: Materia prima (fibras frescas, fibras recicladas, partículas de corcho); Adhesivo MUF (melamina-formaldehído) o TF (tanino-formaldehído); condiciones climáticas (20°C / 30% h.r., 20°C / 65% h.r. y 20°C / 85% h.r. y las respuestas (variables dependientes) de los tableros de fibras desnaturalizadas como: rugosidad media ( $R_a$ ) y contenido de humedad (%) fue determinada. Los datos obtenidos fueron estadísticamente analizados con dos pruebas estadísticas (análisis de Anova y Tukey). La Tabla 2 ayuda a entender como los datos para el análisis de Anova fueron preparados.

**Tabla 2.** Matriz para el Análisis Anova, factores (variables independientes) y respuestas (variables dependientes) de los experimentos.

Factores (variables independientes)			Respuestas (variables dependientes)	
Materia Prima	Tipo de resina	Condiciones Climáticas	Rugosidad media ( $R_a$ )	Contenido de humedad %
Fibra Frescas	Resina-MUF	20 / 30	<b>5.7</b>	<b>3.0</b>
		20 / 65	<b>6.5</b>	<b>7.5</b>
		20 / 85	<b>6.9</b>	<b>9.5</b>
	Resina-TF	20 / 30	2.4	3.6
		20 / 65	2.6	8.7
		20 / 85	3.0	10.5
Recycled fibers	Resina-MUF	20 / 30	<b>4.2</b>	<b>2.9</b>
		20 / 65	<b>4.4</b>	<b>7.5</b>
		20 / 85	<b>4.8</b>	<b>9.4</b>
	Resina-TF	20 / 30	2.5	3.4
		20 / 65	2.5	8.1
		20 / 85	2.6	9.9
Corcho	Resina-MUF	20 / 30	<b>3.8</b>	<b>2.5</b>
		20 / 65	<b>3.8</b>	<b>6.3</b>

La Tabla 3 muestra los resultados del análisis de Anova. Esta prueba evalúa los efectos de factores sobre las respuestas en dos niveles de significancia, 0.05% de probabilidad estadística como significante y 0.01% de probabilidad estadística como altamente significante. Lo anterior puede visualizado desde la tabla 3, que factor por si mismo o en interacción con otro factor determina diferencias significativas en los valores de las respuestas (rugosidad y contenido de humedad).

**Tabla 3:** Resultados del análisis de Anova. Grado de significancia expresado como probabilidad bajo dos niveles (0.05 % de probabilidad como significativo y 0.01 % de probabilidad como altamente significativo).

	Factores (variables independientes)			Interrelación entre factores (variables independientes)		
	Materia prima	Resina	Climatizado	Materia prima / Resina	Materia prima / Climatizado	Resina / Climatizado
<b>Respuestas (variables dependientes)</b>						
Rugosidad promedio ( $R_a$ ) $\mu\text{m}$	<0.0001	0.0008	0.0257	0.0002	no significante	no significante
Humedad de equilibrio (%)	0.0011	0.0010	<0.0001	no significante	no significante	no significante

#### **Rugosidad promedio ( $R_a$ )**

De acuerdo con la tabla 3 el material lignocelulósico (<0.0001) es el factor más importante que afecta la rugosidad de tableros MDF encolados con resinas MUF y TF. La prueba también indica una significante interacción entre la materia prima y las resinas. Esta interacción fue analizada mediante el análisis de Tukey. Una comparación para cada resina fue hecha. Los resultados muestran que la rugosidad de los tableros de fibra encolados con resina-MUF hechos con fibras frescas es significativamente diferente en comparación a los tableros encolados con resina-MUF pero hechos con fibras recicladas y partículas de corcho en la superficie. La rugosidad de tableros de fibras encolados con resina-TF con capas superficiales hechas de partículas de corcho es significativamente diferente si la comparamos con la encontrada en tableros de fibra encolados con resina-TF pero con capas superficiales hechas de fibras frescas y recicladas.

#### **Contenido de humedad (%)**

Sin duda esta variable respuesta es significativamente controlada por el factor de condición climática, sin embargo, las resinas y la materia prima pueden también influir en el contenido de humedad significativamente. El análisis de Tukey muestra que tanto las resinas como las materias primas influyen en el contenido de humedad de los tableros, el cual finalmente determina cambios en los niveles de rugosidad alcanzados.

## CONCLUSIONES

- Las condiciones climáticas son el factor que domina el contenido de humedad de equilibrio en los tableros, sin embargo, tanto las resinas como las materias primas utilizadas para su manufactura influyen en él.
- El contenido de humedad de equilibrio de los tableros modifica la rugosidad.
- El tipo de resina influye en la rugosidad, en general tableros de fibra de densidad media MDF encolados con resina-TF tienen superficies más suaves que los tableros MDF encolados con resinas-MUF independiente de la materia prima usada, condición particularmente importante al aplicar recubrimientos decorativos.
- El material lignocelulósico es el factor más importante que afecta la rugosidad de los tableros MDF encolados con resinas-MUF y TF.

## BIBLIOGRAFÍA

- Hiziroglu, S. 1996.** Surface roughness analysis of wood composites: A stylus method. *Forest Products Journal* 46 (7/8): 67-72
- Östman, B. 1983.** Surface roughness of wood based panels after aging. *Forest Products Journal* 33 (7): 35-42
- PDI. 1998.** Surface metrology guide-home. Precision Divices Inc. <http://www.predev.com>
- Roffael, E. 1993.** Formaldehyde release from particleboard and other wood based panels. Mala Forest Records No.37. ISBN: 983-9592-15-7
- Roffael, E.; Schäfer, M. 1997.** Die Rohstofffrage in Holz und Kunststoffverarbeitung. Recycelter Material minimiert Kosten und entlastet die Umwelt. *Holz- und Kunststoffverarbeitung* 36 (4): 36